

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>1260-10</b> Produkt <b>E-sand 0-2 mm GF85-f3</b>	Dato for prøveudtagning <b>13-11-2018</b> Modtaget den <b>14-11-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>14-11-2018</b> Prøve slut <b>23-11-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> <b>Skallebjergvej</b> <b>Hårby</b>	Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b> Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>Brian</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,5		
Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,65	2,59	2,67
Korndensitet - tør (Mg/m <sup>3</sup> )	2,65		
Korndensitet - tilsyneladende (Mg/m <sup>3</sup> )	2,65		
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,4
TK-84 Kemisk svind	0,09		0,20

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,489	D50	0,419	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,163				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
98	100	100	2
86	96	91	1
62	72	62	0,5
21	31	26	0,25
2	6	3	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063

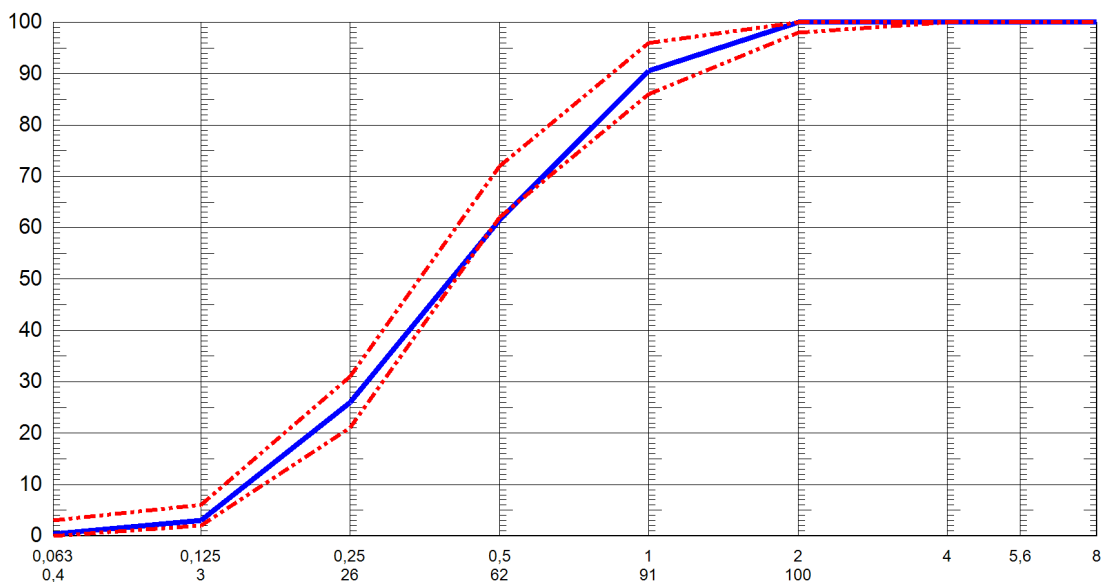

Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 23-11-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**