


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 1260 - 8	Prøve nr 171021
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produkt E-sand 0-2 mm GF85-f3	Udtaget den 21-07-2017
	Produktionsbeskrivelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Modtaget den 24-07-2017
		Prøve start 24-07-2017
		Prøve slut 08-08-2017
	Udtaget af Brian	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,3		
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm³)	2,63	2,59	2,67
Densitet - tør (g/cm³)	2,62		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm³)	2,65		
Absorberet vand (%)	0,5	0,1	0,5
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,10		0,20

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,429 U-tal : 3,2 (D60/D10)
D100,136 D50 : 0,4

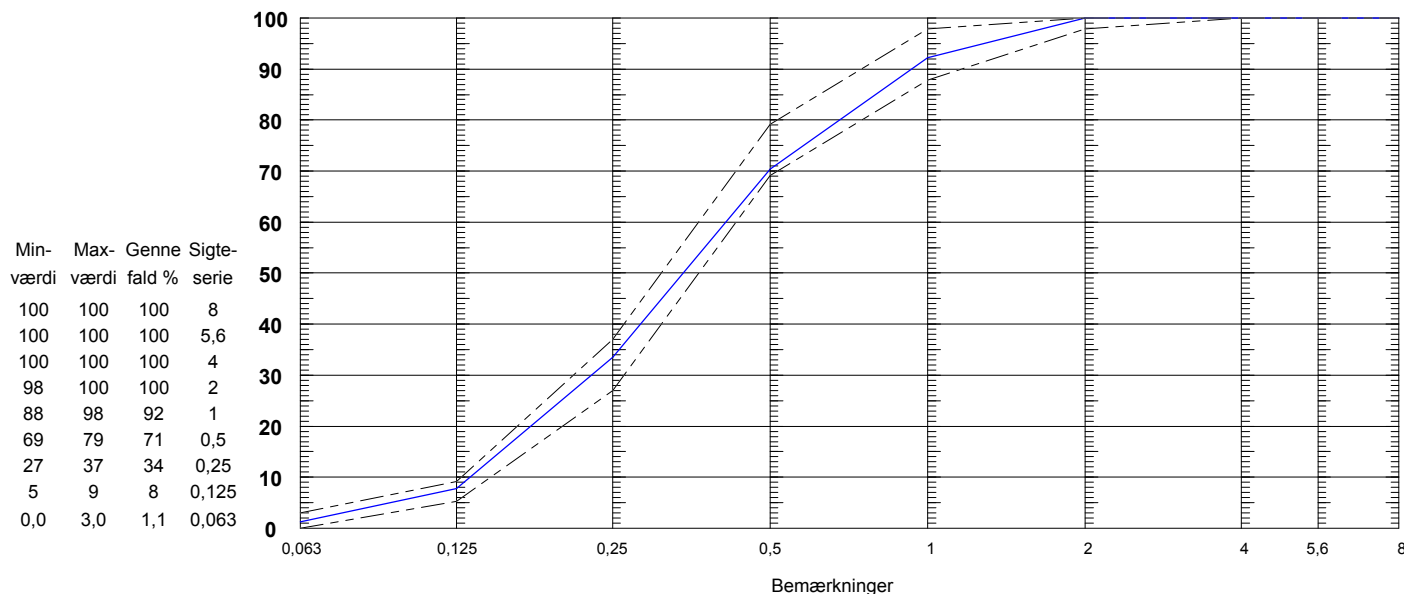

Lise Blessing