

| | | | |
|--|---|---|---|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ | Varedeklaration 2727-10 Produkt 4-8 mm perler kl. P Gc85/20 - f1,5 | Dato for prøveudtagning 15-10-2018 Modtaget den 17-10-2018 Reference nr | ID nr |
| Produktionssted Andholm Grusgrav Bødumvej 1 6230 Rødekro | Produktbetegnelse Heterogent granitholdigt grus Objekt | Prøve udtaget Løngstrup | Mærkning |
| | | | Prøve start 17-10-2018 Prøve slut 19-10-2018 |


| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|---|-------------|-------------|-------------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Tørsigtning | | | |
| Korndensitet - VOT (Mg/m ³) | 2,62 | 2,55 | 2,63 |
| Absorberet vand (%) | 1,7 | 1,6 | 2,4 |
| DS 405.4 Lette korn (%) < 2400 (g) | 4,3 | | |

Kornstørrelsesfordeling

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 6,615 | D50 | 6,177 | D60/D10 (U-tal) | 1,6 |
| D10 | 4,214 | | | | |

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16 |
| 100 | 100 | 100 | 11,2 |
| 85 | 100 | 92 | 8 |
| 14 | 44 | 37 | 5,6 |
| 0 | 20 | 6 | 4 |
| 0 | 5 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0,5 |
| 0 | 2 | 0 | 0,25 |
| 0 | 2 | 0 | 0,125 |
| 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,063 |

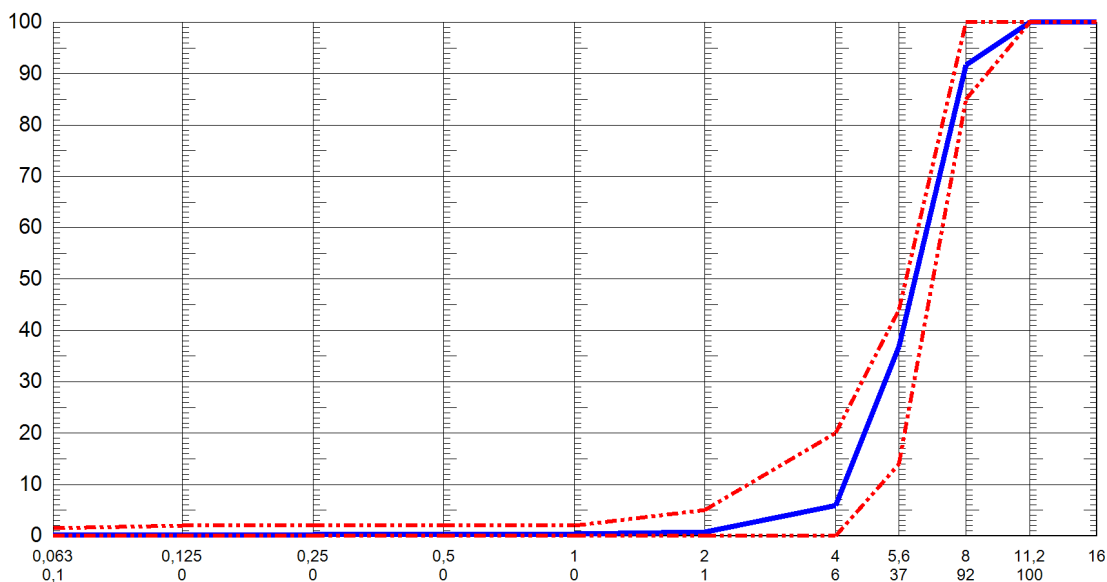

| | |
|--------------|--|
| Bemærkninger | Sted og dato Odense 19-10-2018 |
| | Lise Blessing, Laboratorieleder |