


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>2760 - 7</b>	Prøve nr <b>161358</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt <b>E-sand 0-2 mm Gf85 - f3</b>	Udtaget den <b>25-10-2016</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b>	Modtaget den <b>27-10-2016</b>
	Udtaget af <b>Løngstrup</b>	Prøve start <b>27-10-2016</b>
		Prøve slut <b>04-11-2016</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>5,3</b>		
<b>EN 1097-6 Densitet og absorption</b>			
<b>Densitet - V.O.T (g/cm³)</b>	<b>2,64</b>	<b>2,60</b>	<b>2,68</b>
<b>Densitet - tør (g/cm³)</b>	<b>2,63</b>		
<b>Korndensitet - tilsyneladende (g/cm³)</b>	<b>2,65</b>		
<b>Absorberet vand (%)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
<b>TK-84 Kemisk svind (ml/kg)</b>	<b>0,09</b>		<b>0,20</b>

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,577 U-tal : 3,5 (D60/D10)  
D10 0,164 D50 : 0,5

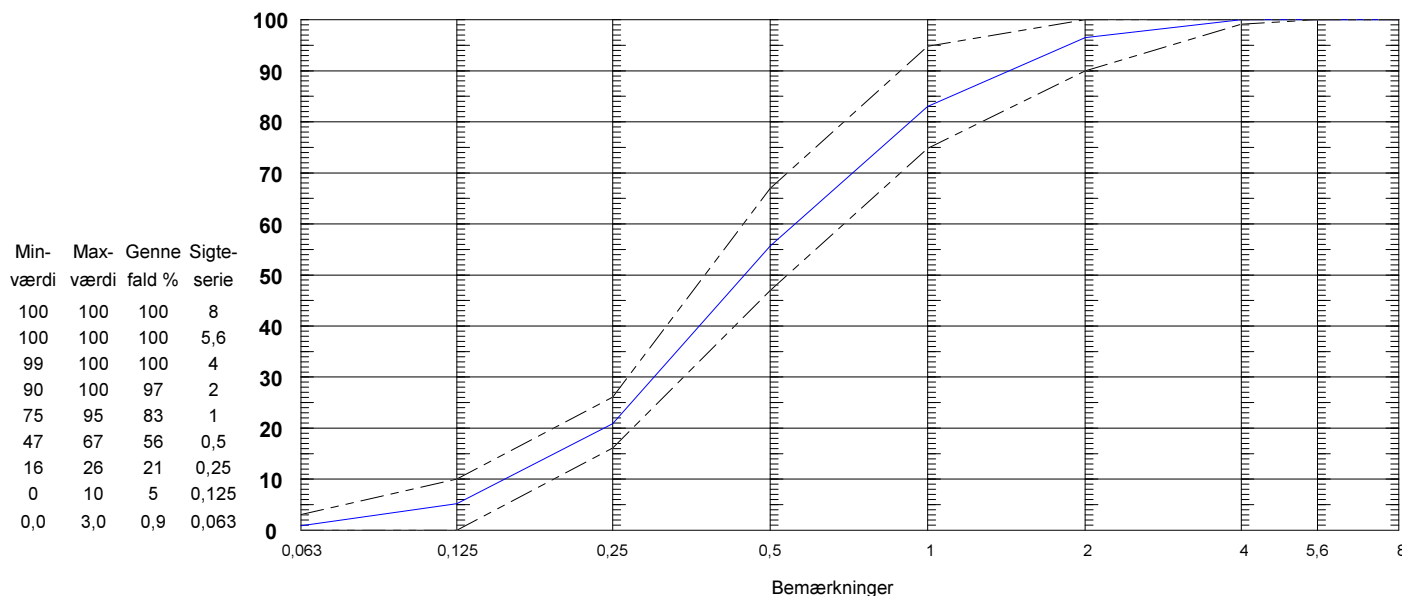

Lise Blessing