

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5923-13 Produkt sten 16-32 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 20-04-2018 Modtaget den 23-04-2018 Reference nr	Prøve start 25-04-2018 Prøve slut 04-05-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af TJ	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,53	2,48	2,56
Absorberet vand (%)	2,4	1,7	2,7
DS/EN 933-4 Formindex (%)	98	75,0	100,0
Analyseret fraktion: 16/32			
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt knust (tc) (%)	5	0,0	20,0
Delvis knust (c) (%)	10		
Runde sten (tr) (%)	85		
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	10,8		
< 2200 (g)	4,9		

Kornstørrelsesfordeling

D60	25,194	D50	23,3	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	17,358				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	63
99	100	100	45
94	100	94	31,5
36	66	45	22,4
0	9	1	16
0	6	0	11,2
0	2	0	8
0	2	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

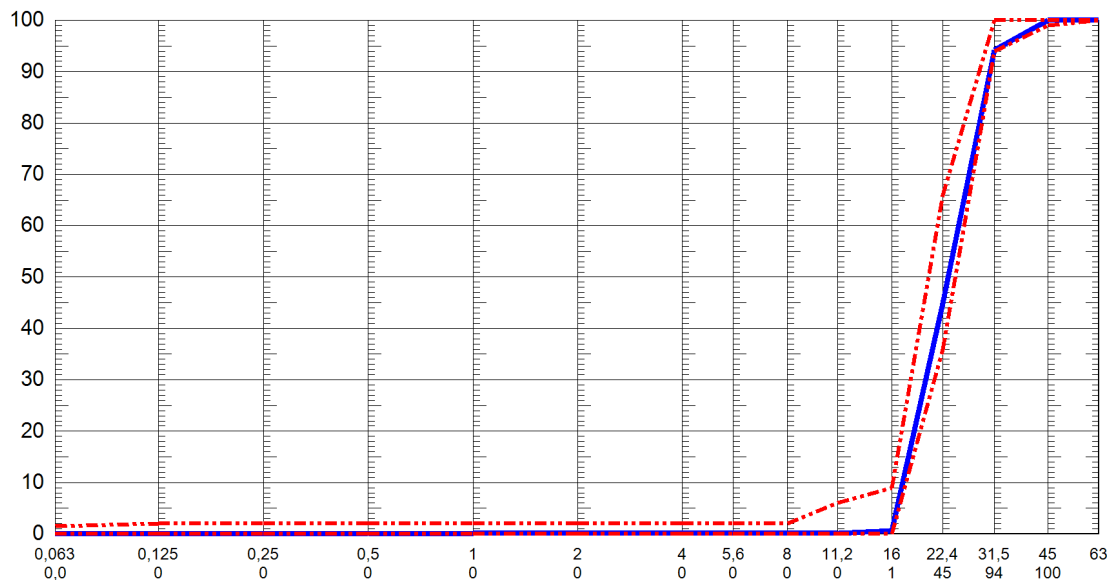

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 04-05-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder