

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5927-14 Produkt sten 2-8 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 20-04-2018 Modtaget den 23-04-2018 Reference nr ID nr	Prøve start 25-04-2018 Prøve slut 04-05-2018 Mærkning
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af TJ	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,48	2,48	2,56
Absorberet vand (%)	3,3	2,7	3,7
DS/EN 933-4 Formindex (%)	97	75,0	100,0
Analyseret fraktion: 2/8			
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt knust (tc) (%)	7	0,0	20,0
Delvis knust (c) (%)	6		
Runde sten (tr) (%)	87		
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	10,1		
< 2200 (g)	5,5		

Kornstørrelsesfordeling

D60	6,835	D50	6,4	D60/D10 (U-tal)	1,7
D10	4,102				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	93	86	8
21	51	33	5,6
0	23	8	4
0	6	1	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

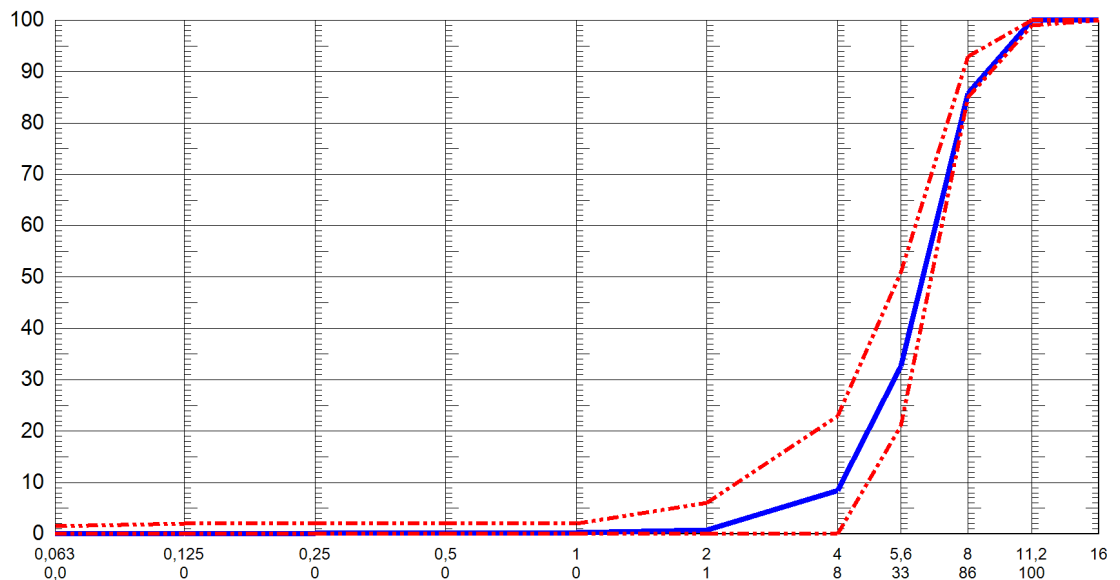

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 04-05-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder