

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5925-13 Produkt sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 24-11-2017 Modtaget den 27-11-2017 Reference nr	Prøve start 27-11-2017 Prøve slut 30-11-2017 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af TJ	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,54	2,49	2,57
Absorberet vand (%)	2,5	2,4	3,4
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	9,1		
< 2200 (g)	5,7		

Kornstørrelsesfordeling

 D60 12,874 D50 11,8 D60/D10 (U-tal) 1,5
 D10 8,527

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

99	100	100	22,4
85	93	90	16
15	45	44	11,2
0	7	3	8
0	5	0	5,6
0	5	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

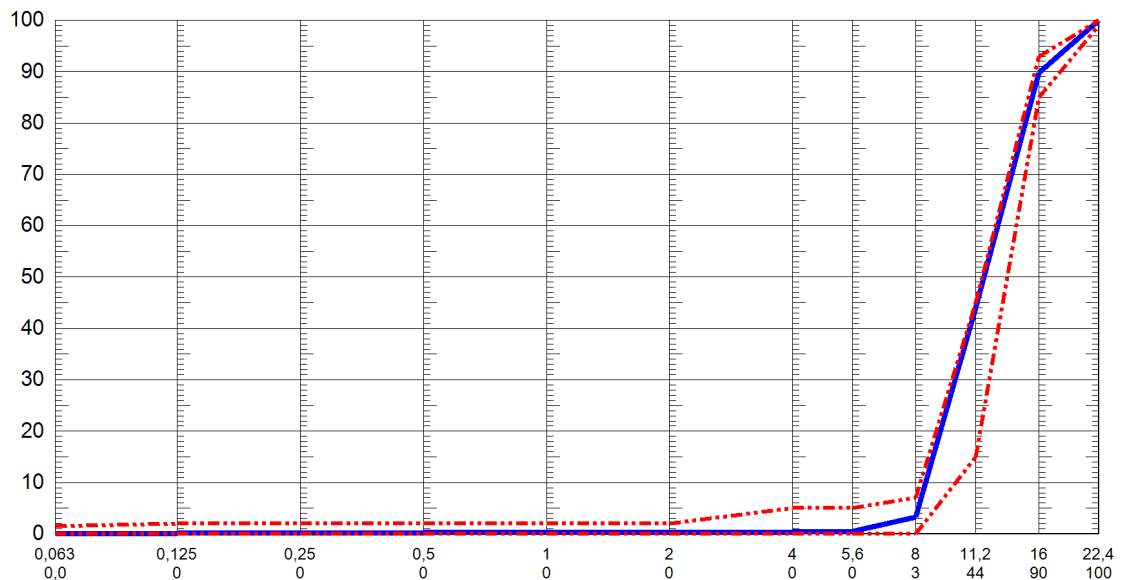

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 30-11-2017
Lise Blessing, Laboratorieleder