

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5925-13 Produkt sten 8-16 mm kl.P Gc85/20 - f1,5	Dato for prøveudtagning 20-04-2018 Modtaget den 23-04-2018 Reference nr	Prøve start 25-04-2018 Prøve slut 04-05-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af TJ	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,49	2,49	2,57
Absorberet vand (%)	3,4	2,4	3,4
DS/EN 933-4 Formindex (%)	96	75,0	100,0
Analysert fraktion: 8/16			
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt knust (tc) (%)	8	0,0	20,0
Delvis knust (c) (%)	11		
Runde sten (tr) (%)	81		
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	14,4		
< 2200 (g)	9,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,200	D50	13,5	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	9,860				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

99	100	100	22,4
85	93	86	16
15	45	17	11,2
0	7	0	8
0	5	0	5,6
0	5	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

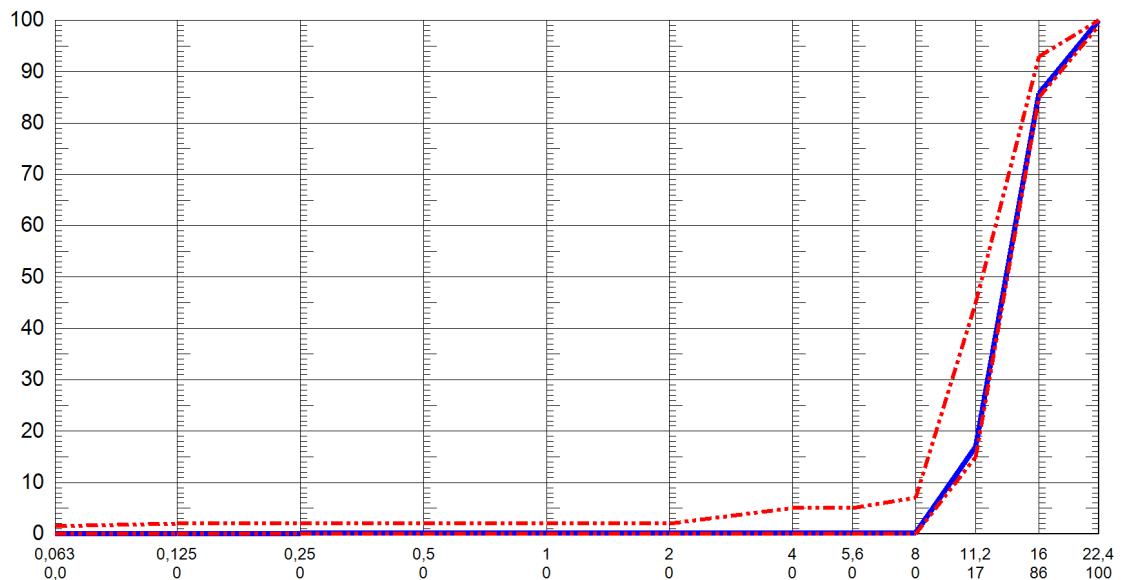

Bemærkninger	Sted og dato Odense 04-05-2018
	Lise Blessing, Laboratorieleder