

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration 5823-11 Produkt sten 16-32 mm kl.P. Gc85/20, f1,5	Dato for prøveudtagning 06-09-2018 Modtaget den 07-09-2018 Reference nr	Prøve start 07-09-2018 Prøve slut 11-09-2018 ID nr
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af MK	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,50	2,44	2,52
Absorberet vand (%)	2,8	2,6	3,6
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	17,6		
< 2200 (g)	9,6		

Kornstørrelsesfordeling

D60	23,119	D50	21,532	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	16,350				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	63
99	100	100	45
94	100	98	31,5
56	86	57	22,4
7	17	7	16
0	6	0	11,2
0	2	0	8
0	2	0	5,6
0	2	0	4
0	2	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

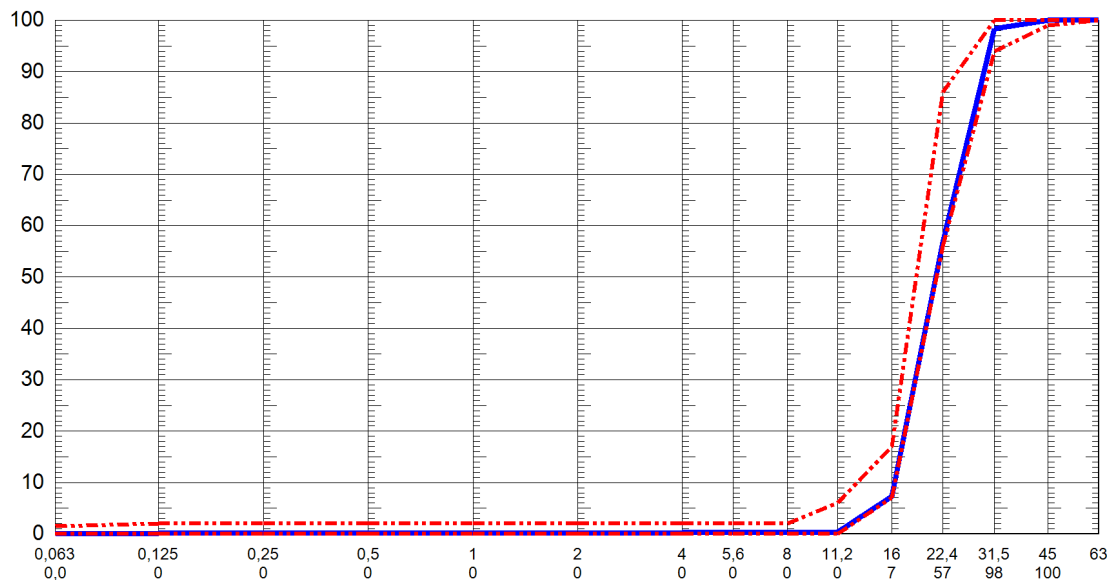

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 11-09-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder