

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration 5827-14 Produkt sten 4-8 mm kl.P Gc85/20 - f1.5	Dato for prøveudtagning 06-09-2018 Modtaget den 07-09-2018 Reference nr	Prøve start 07-09-2018 Prøve slut 11-09-2018 ID nr
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af MK	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,42	2,40	2,48
Absorberet vand (%)	4,3	3,9	4,7
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	26,1		
< 2200 (g)	13,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	7,030	D50	6,648	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	4,671				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	91	85	8
16	46	23	5,6
0	7	1	4
0	5	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063

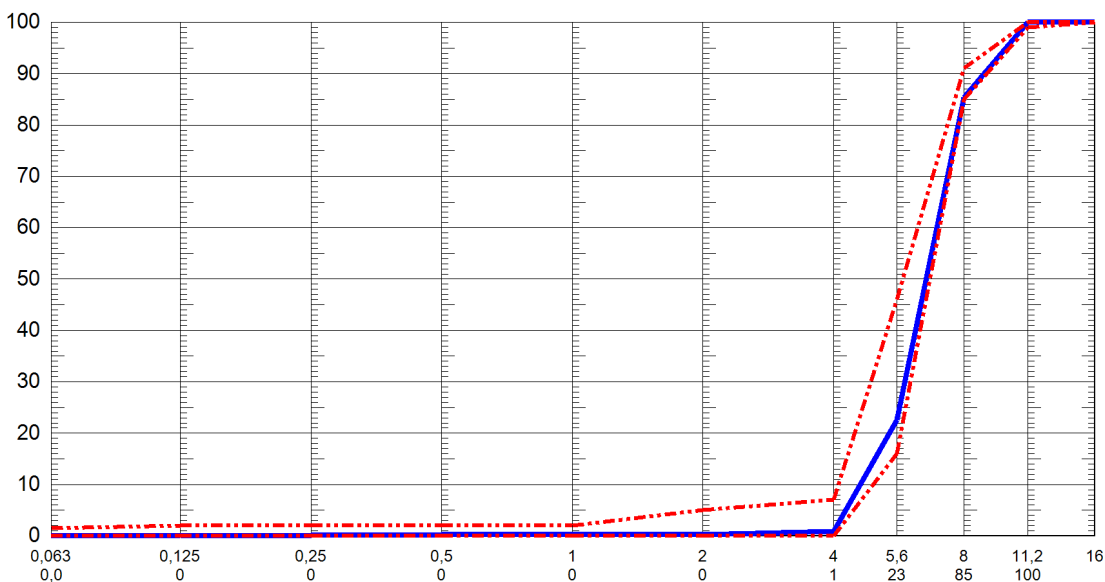

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 11-09-2018

Lise Blessing, Laboratorieleder