


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY025450 - 5	Prøve nr 170222
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Sten 8 - 16 mm kl.P: Gc 85/20 - f3,0	Udtaget den 22-02-2017
	Produktionsbeskrivelse BETON	Modtaget den 23-02-2017
	Udtaget af Hans	Prøve start 23-02-2017
		Prøve slut 27-02-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,56	2,53	2,61
Densitet - tør (g/cm ³)	2,50		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,67		
Absorberet vand (%)	2,5	1,8	2,8
EN 933-5 Knusningsgrad			
Delvis knust (g)	70		
Delvis runde sten (g)	30		
DS/EN 933-4 Formindex	8		
EN 933-4 Analyseret fraktion : 8 - 16			
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	7,0		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	1,8		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 13,530 U-tal : 1,6 (D60/D10)
D10 8,240 D50 : 12,6

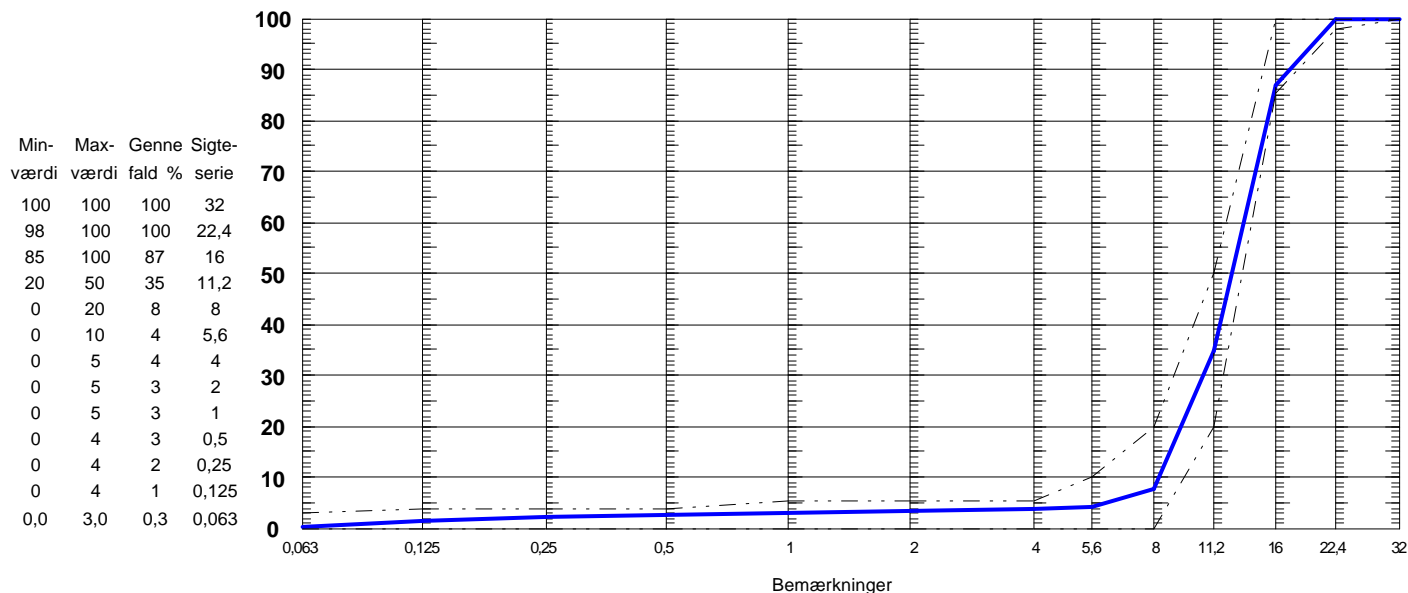

Hans Pauli Joensen