


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY16 - 1	Prøve nr 2017239
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5	Udtaget den 16-08-2017
	Produktionsbeskrivelse Knust og harpet bakkemateriale blanding	Modtaget den 16-08-2017
	Udtaget af Hans + Andreas	Prøve start 16-08-2017
		Prøve slut 17-08-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,0		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,18	2,18	2,26
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,6	6,5	7,7
Sandækvivalent SE (%)	65	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 19,183 U-tal : 52,6 (D60/D10)
D10 0,365 D50 : 8,4

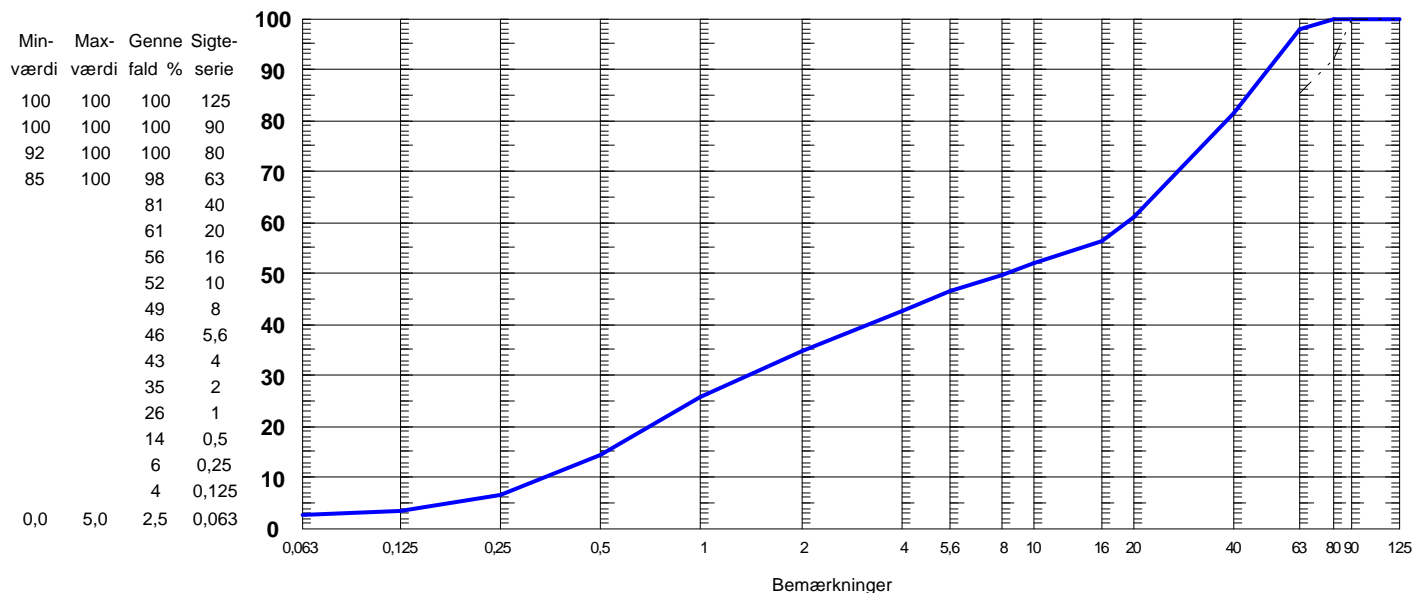

Hans Pauli Joensen