

Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY11II-6 Produkt Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70 Produktbetegnelse Bakke materiale Objekt	Dato for prøveudtagning 11-01-2018 Modtaget den 11-01-2018 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af Hans	Prøve start 12-01-2018 Prøve slut 12-01-2018 Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene			


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,4		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,20	2,15	2,25
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,3	6,0	9,0
DS/EN 933-4 Formindex (%)	13		
Analyseret fraktion: 4/32			
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt knust (tc) (%)	41		
Delvis knust (c) (%)	73		
Delvis runde sten (r) (%)	27		
Runde sten (tr) (%)	17		70,0
SE-værdi (SE)	71	40,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	10,493	D50	6,6	D60/D10 (U-tal)	42,2
D10	0,248				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	64
100	100	100	45
75	99	98	32
50	90	75	16
30	75	53	8
21	67	48	5,6
15	60	43	4
8	47	34	2
2	35	27	1
		18	0,5
		10	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	2,9	0,063

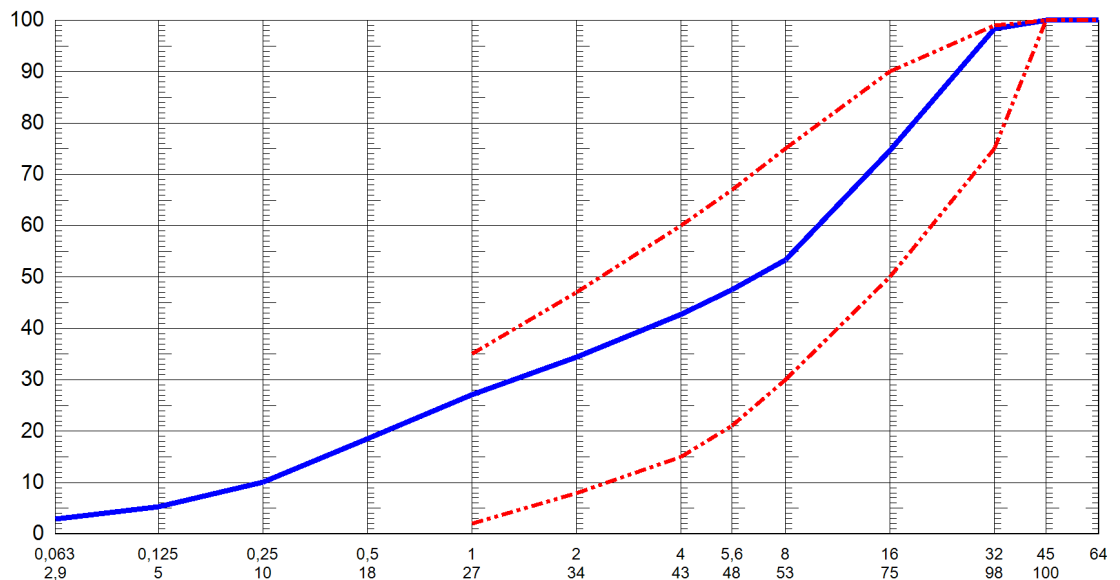

Bemærkninger

 Sted og dato
19-01-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur