

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1260-19 Produkt Va. sand 0-2 E mm GF85-f3-XD2,XD3,XS3,XF4,XA3	Dato for prøveudtagning 28-02-2023 Modtaget den 02-03-2023 Reference nr	ID nr	Prøve start 03-03-2023 Prøve slut 16-03-2023
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Brian		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,1		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,58	2,66
Absorberet vand (%)	0,3	0,0	0,4
TK-84 Kemisk svind	0,12		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,467 D50 0,414 D60/D10 (U-tal) 2,5
 D10 0,185

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
98	100	100	2
87	97	93	1
61	71	66	0,5
18	28	19	0,25
0	6	2	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063

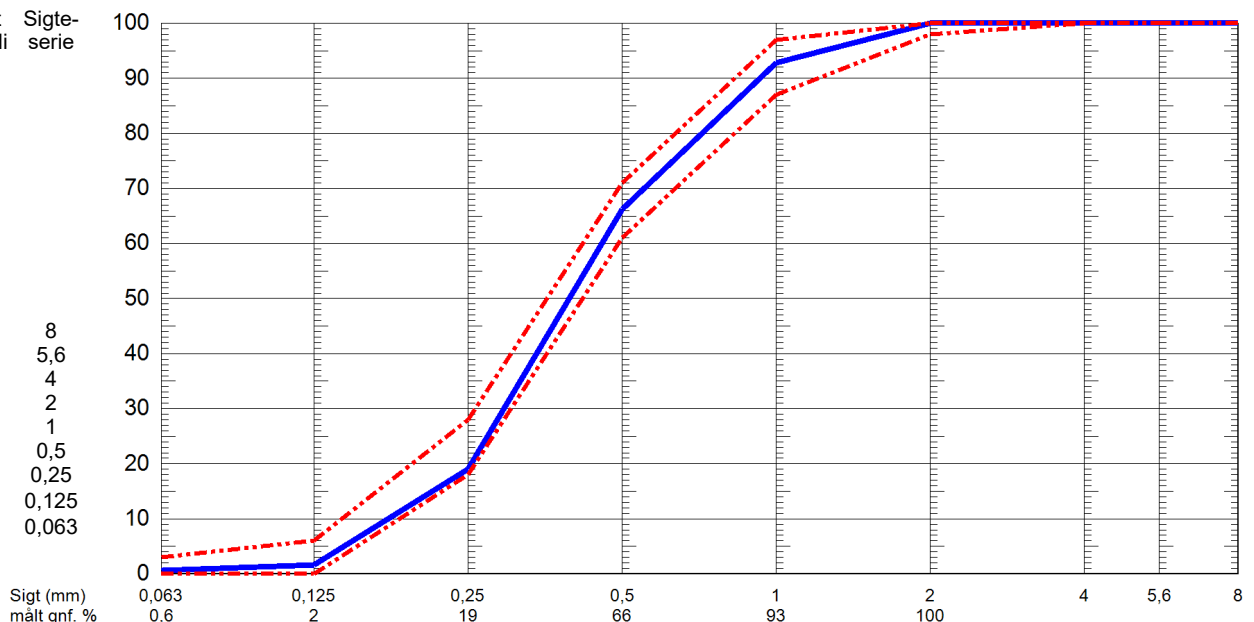

Bemærkning	Sted og dato Odense 16-03-2023
	Lise Blessing, Laborant