

## ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>1261-1</b> Produkt <b>Va. sand 0-4 mm A</b> GF85-f3-XD1,XS1,XS2,XF2,XF3,XA2	Dato for prøveudtagning <b>05-08-2024</b> Modtaget den <b>05-08-2024</b> Reference nr	Prøve start <b>05-08-2024</b> Prøve slut <b>23-08-2024</b> ID nr
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af <b>Brian</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,3		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m <sup>3</sup> ) Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,63	2,59	2,67
Absorberet vand (%)	0,2	0,0	0,7
TI-B 52 (%)	1,4		2,0


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,455	D50	0,385	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,158				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
88	98	92	2
78	88	81	1
62	72	66	0,5
24	34	30	0,25
0	7	3	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063

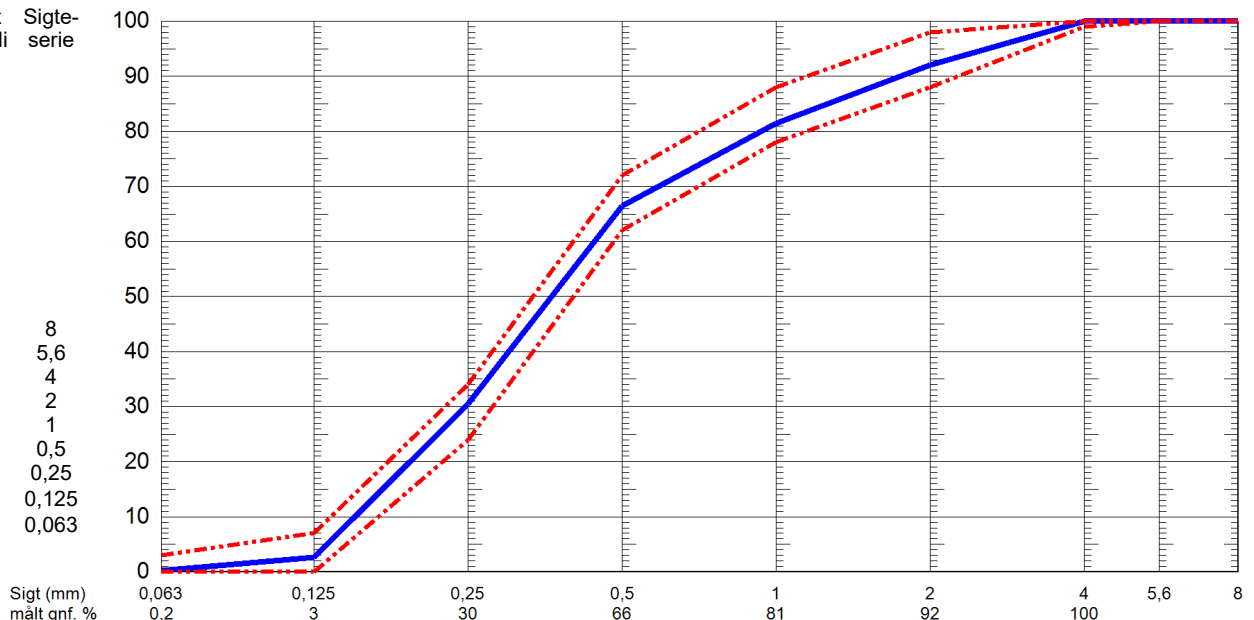

Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 23-08-2024</b>
	<b>Lise Blessing, Laborant</b>