

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5902-9 Produkt Betonsand kl.P GF85 - f3	Dato for prøveudtagning 01-06-2018 Modtaget den 04-06-2018 Reference nr	Prøve start 06-06-2018 Prøve slut 11-06-2018 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af T.J	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,2		
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,60	2,58	2,66
Korndensitet - tør (Mg/m ³)	2,59		
Korndensitet - tilsyneladende (Mg/m ³)	2,61		
Absorberet vand (%)	0,2	0,0	0,8

Kornstørrelsesfordeling

 D60 0,761 D50 0,604 D60/D10 (U-tal) 3,0
 D10 0,250

 Min- værdi
 Max- værdi
 Forv. værdi
 Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
84	94	92	2
66	76	75	1
32	42	43	0,5
3	13	10	0,25
0	3	2	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063

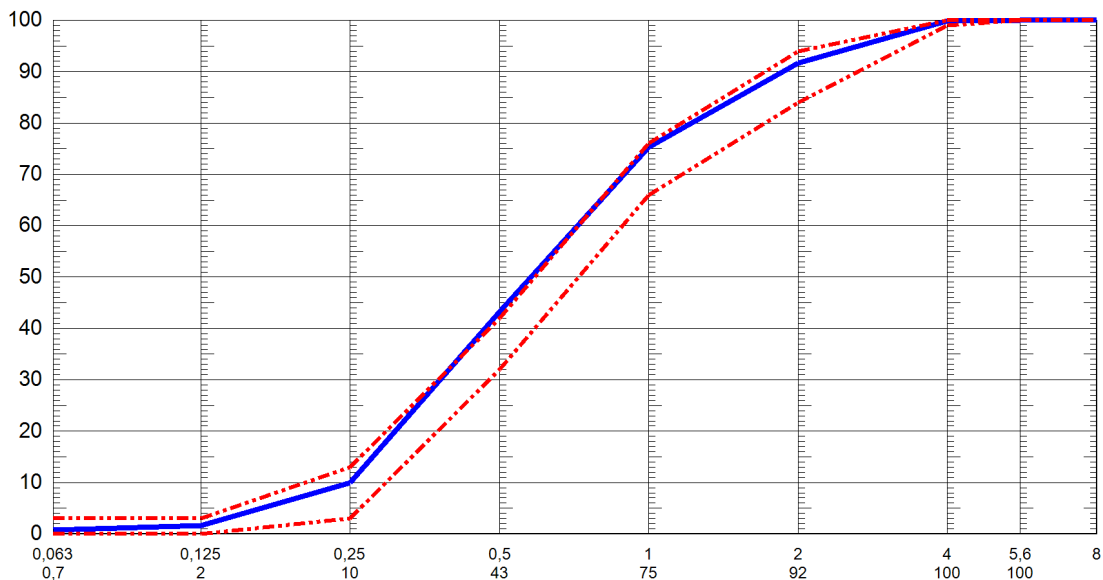

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 11-06-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder