

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration SV08-8 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 27-06-2019 Modtaget den 27-06-2019 Reference nr	ID nr	Prøve start 27-06-2019 Prøve slut 28-06-2019
Produktionssted Svogerslev Grusgrav Lindborgvej 45 4000 Roskilde	Produktbetegnelse Harpet bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af Hans		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,9		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	1,96		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	11,6		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere fort. 1:3		
EN 1744-1 Kloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Teststrips			
Kloridindhold	0,000		
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,000		
EN 933-9 Metylenblå	<=2,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	0,858	D50	0,631	D60/D10 (U-tal)	5,4
D10	0,159				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
99	100	100	16
94	100	100	11,2
		100	8
		95	5,6
		89	4
		79	2
		66	1
		44	0,5
		18	0,25
		7	0,125
0,0	9,0	3,9	0,063

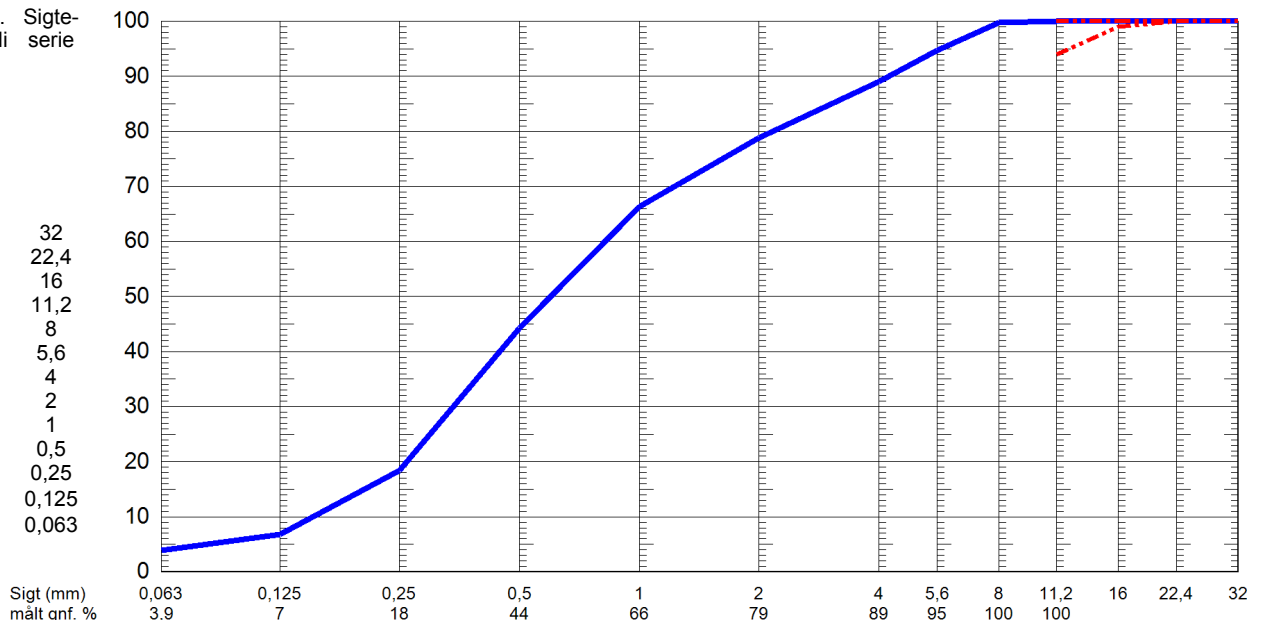

Bemærkninger

 Sted og dato
28-06-2019

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur