


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY020130 - 4 Produkt GAB-grus 0-16 mm: GA90 - f8 - C50/30 Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Udtaget af Hans Mærkning	Prøve nr 2017118 Udtaget den 18-05-2017 Modtaget den 18-05-2017 Prøve start 18-05-2017 Prøve slut 19-05-2017
---	--	---------------------------------------	--

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	3,8		
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm³)	2,57		
Densitet - tør (g/cm³)	2,51		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm³)	2,65		
Absorberet vand (%)	2,1		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Delvis knust (g)	82	50	
Delvis runde sten (g)	18		
Runde sten (g)	8		30
DS/EN 933-4 Formindex	12		
EN 933-4 Analyseret fraktion : 8 - 22,4			
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,14		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	8,2		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 4,764 U-tal : 24,2 (D60/D10)
D10 0,197 D50 : 2,8

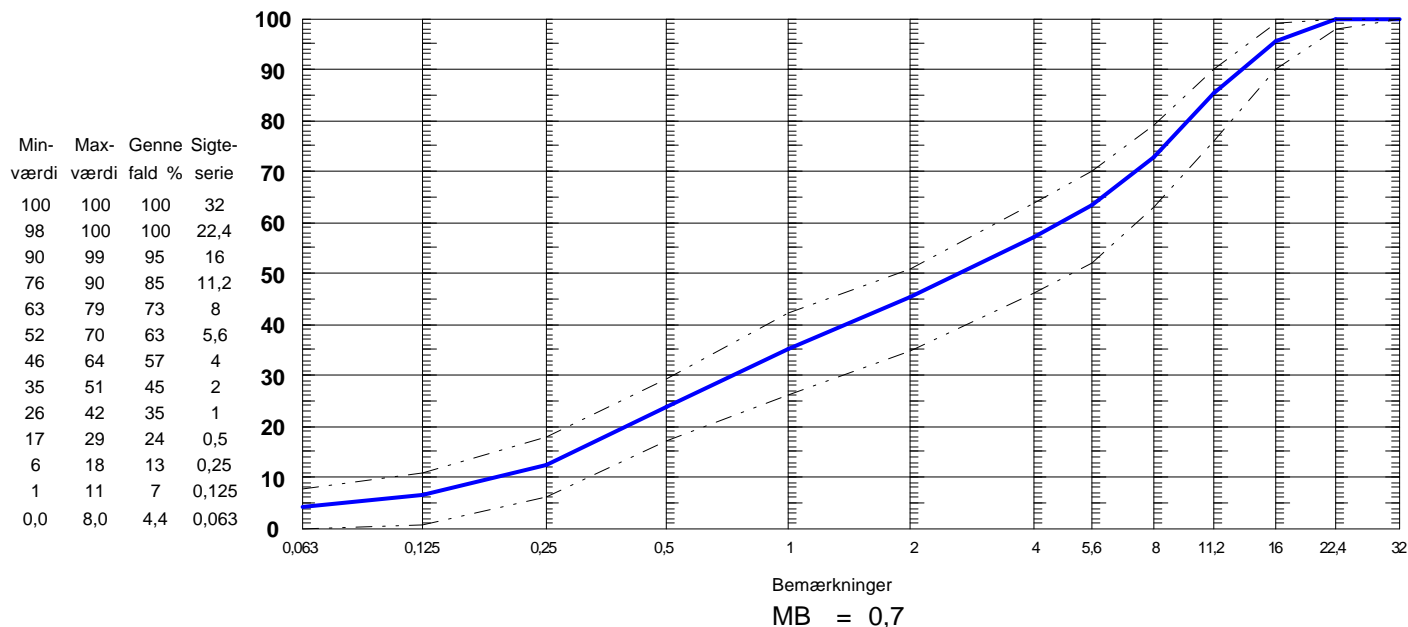

Hans Pauli Joensen