

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5902-14 Produkt Betonsand P GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 02-03-2026 Modtaget den 03-03-2026 Reference ID	Prøve start 04-03-2026 Prøve slut 10-03-2026
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse 002041 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Benny	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,6		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere		Lysere
EN 1744-1 Kloridindhold (%)			
Prøvemethode Teststrips Kloridindhold	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,000		0,005
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m³) Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,63	2,56	2,66
Absorberet vand (%)	0,1	0,0	0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,666	D50	0,509	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,223				

 Min- værdi
Max- værdi
Målt værdi
Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
94	100	98	2
80	90	81	1
49	59	49	0,5
10	20	12	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063

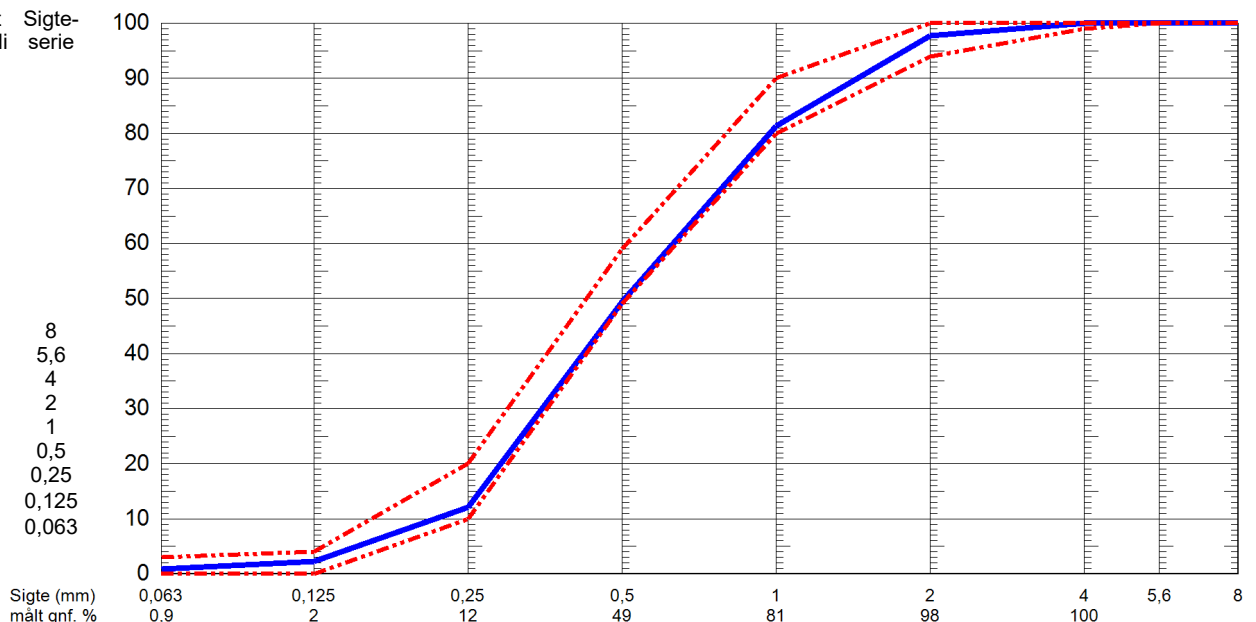

Bemærkning	Sted og dato Odense 10-03-2026
	Lise Blessing, Laborant