

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1725-13 Produkt Ærter 8/16 mm P Gc80/20-f1,5-X0,XC1	Dato for prøveudtagning 10-03-2026 Modtaget den 10-03-2026 Reference ID	Prøve start 11-03-2026 Prøve slut 13-03-2026
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse 025451 Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Jørgen	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m³) Korndensitet - VOT (Mg/m³) Absorbert vand (%)	2,51 3,0	2,46 2,8	2,54 3,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	11,342	D50	10,486	D60/D10 (U-tal)	1,7
D10	6,503				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	22,4
85	100	99	16
43	73	59	11,2
0	20	19	8
0	7	4	5,6
0	7	3	4
0	7	3	2
0	7	2	1
0	7	2	0,5
0	6	1	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063

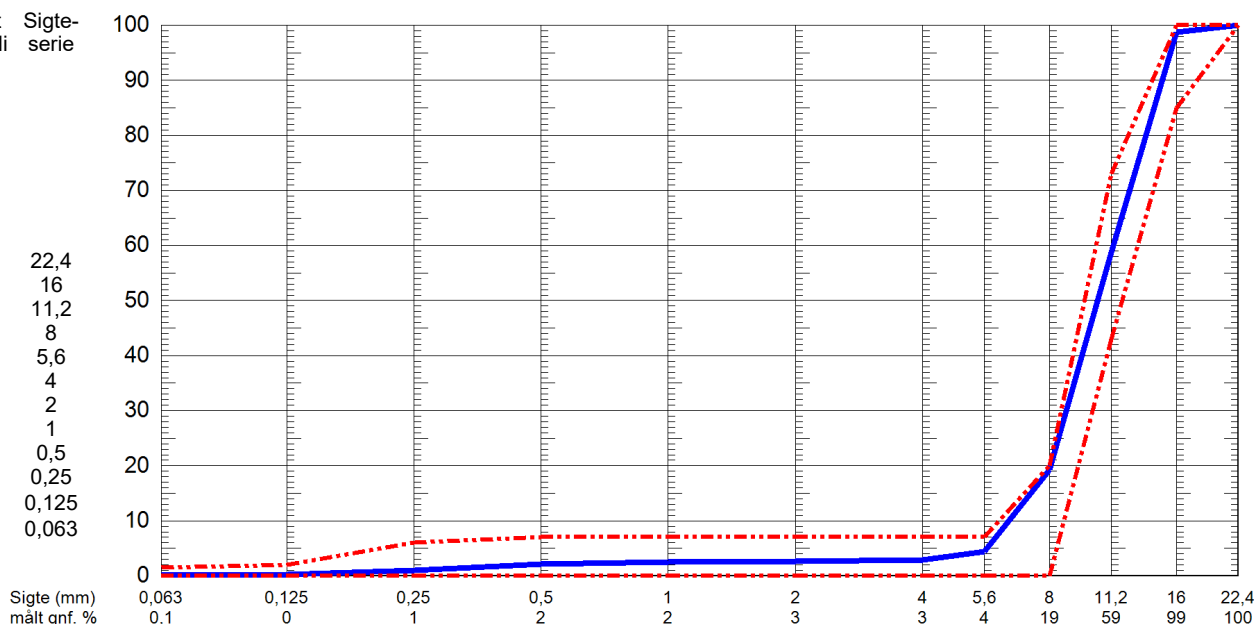

Bemærkning

Sted og dato

Odense 13-03-2026
Lise Blessing, Laborant