

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1725-13 Produkt Ærter 8/16 mm P Gc80/20-f1,5-X0,XC1	Dato for prøveudtagning 12-05-2026 Modtaget den 12-05-2026 Reference ID	Prøve start 12-05-2026 Prøve slut 18-05-2026 Mærkning
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse 025451 Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Jørgen	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³) Absorbert vand (%)	 2,50 3,1	 2,46 2,8	 2,54 3,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,523	D50	11,643	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,584				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	22,4
85	100	99	16
43	73	45	11,2
0	20	2	8
0	7	1	5,6
0	7	1	4
0	7	1	2
0	7	1	1
0	7	1	0,5
0	6	1	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063

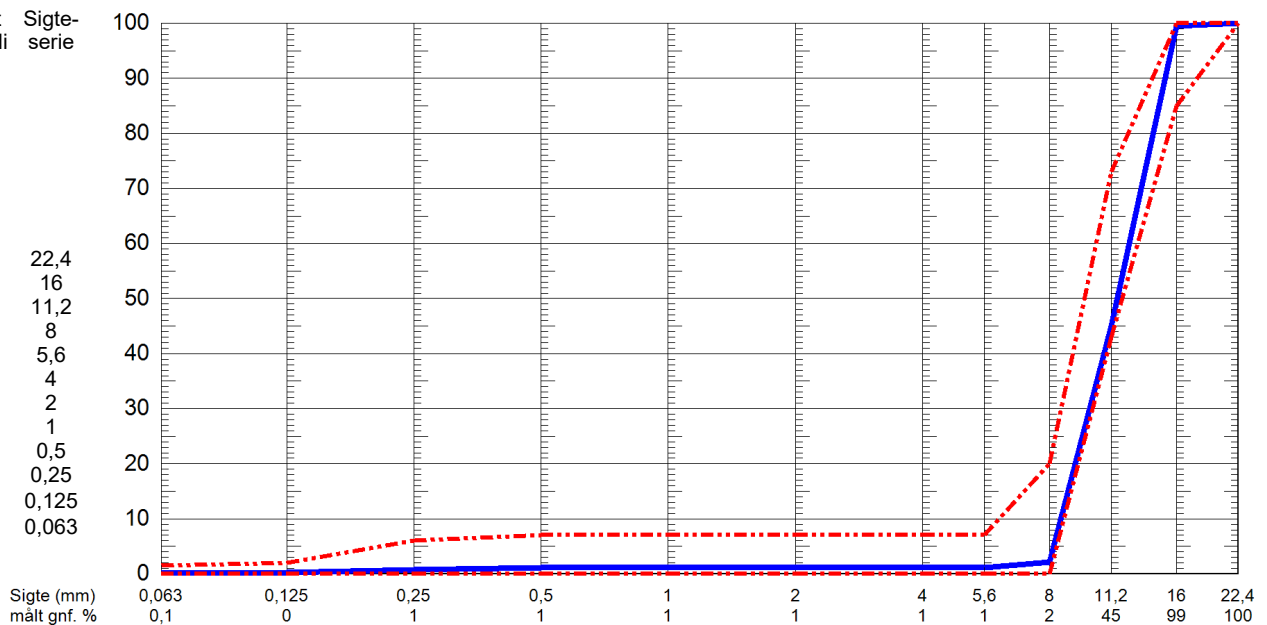

Bemærkning

Sted og dato

Odense 18-05-2026
Lise Blessing, Laborant